

Restaurálási dokumentáció

Cím: Kereszteltettek 1741-1789., Meghaltak 1741-1797., Házasultak 1741-1790.

Nagyharsányi Református Egyház

Méret: 32,5 cm x 21 cm x 2,7 cm

Terjedelem: 109 + 1 számozott lapot tartalmaz

Tulajdonos: Baranyai Református Egyházmegye Levéltára


Tárgyleírás:

Merített papírból készült kéziratos lapokból álló három, gerincből enyhén kiemelkedő spárgabordára fűzött ívkötegek keménytáblás félbőrötésben, a sarokrészek szintén bőrrrel borítottak. A táblákon másodlagos papírborítás, az előtáblán és gerincrészen feliratos címkék találhatóak, a gerinc alsó részén lévő címkét öntapadós ragasztószalaggal rögzítették. Az íróanyag vasgallusz tinta, grafit ceruza, színes ceruza, golyóstoll, az előtábla belső oldalán festékes tulajdonbélyegző látható. A könyvtest metszésoldalai festettek.

Állapotleírás:

A könyvtest metszésoldalai és lapjai porosak, foltosak, ujjnyomosak, tintaátütés, enyhe rovarrágás nyoma, kisebb szakadások láthatók. A fűzés nem sérült, jól tart, a spárgaborda nem törött. Elöl az előzők áthajtása felvált, hátul a 103-105. lapok kiállnak. Az előzőek porosak, kissé elszíneződtek, jó állapotúak, az előtábla alsó részén kb. 2 cm-es területen rovarrágás nyoma látható. A kötéstáblán található borítópapír másodlagos, alatta eredetileg szintén festett papírborítás nyomai fedezhetők fel. A felső borítópapír nagyon sérült, savas, hiányos, táblaéleken sérült. Az eredetileg formára vágott kéziratos papírcímke is sérült, csonka. A bőrborítás kiszáradt, kissé merev, felületén több helyen felhámlás látható, a sarokborítások kopottak. A kötéstáblákon lévő borítóanyagok részlegesen felváltak, él- és sarokrészekben hiányosak, kopottak, elszennyeződtek.

Restaurálás előtti állapotfotók

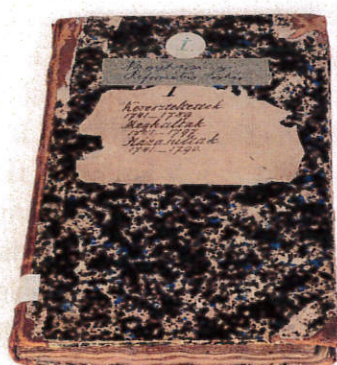



BUVÁRHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ. I/II.
BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁRA



463



BUVÁRHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZ. I/II.
BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁRA

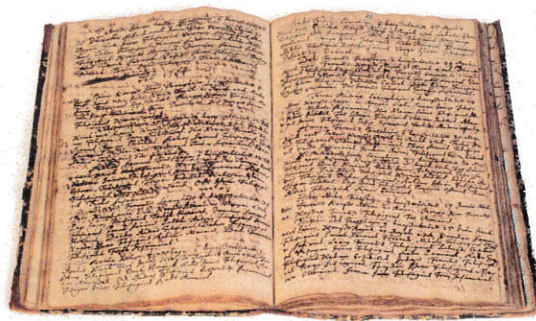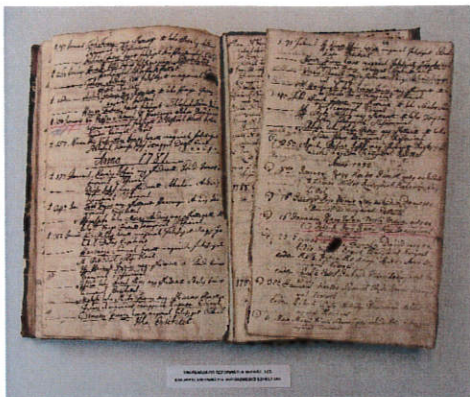



Restaurálás:

A restaurálás célja az értéket képviselő, funkciójában és szerkezetében károsodott kötet kutathatóvá tétele, a további károsodások megállítása és az információvesztés elkerülése. A beavatkozásokról fotódokumentáció készült.

A kötet előzéklapjainak, metszésoldalainak és lapjainak portalanítása, száraz tisztítása után a könyvtestet kiemeltük a táblák közül, a gerincrészen lévő régi enyvmaradványokat felpuhítottuk és eltávolítottuk. A lapokon lévő, íróanyag okozta tintamarás előrehaladottnak tűnt, több helyen az írásképp sérült, ezért a kötet szétbontása mellett döntöttünk és a lapokon nedves kezelést, savtalanítást hajtottunk végre. A nedves kezelés előtt a vízre érzékeny íróanyagokat benzinben oldott Ciklododekánal védjük le. A lapszéli szakadásokat japán fátyolpapírral javítottuk, a kisebb hiányokat az eredetihez illeszkedő színű és jellegű japánpapírral, ragasztással egészítettük ki. A tintamarás okozta meggyengült részek megerősítése, alátámasztása japán fátyolpapírral helyileg történt. A kijavított ívkezteket az eredeti fűzősmód szerint három, gerincből enyhén kiemelkedő zsinigbordára fűztük az eredeti előzékpárok megtartásával. A kötéstáblát borító anyagok visszabontása során felbukkant az elsődleges, kézi festésű márványozott papírborítás, rajta címkével, valamint a táblák hosszanti oldalán elhelyezkedő megkötő szalagok helye. Új keménytáblás feszthátas félbőr-kötés készült, a táblák sarkain bőrborítással az eredeti kötésmód arányait követve. A felső, savas, törekeny gépi gyártású papírborítás visszahelyezését elvetettük, a másodlagosan felhelyezett borítás alatt talált régebbi, de jobb minőségű papír felhasználása mellett döntöttünk, hiányainak kiegészítésével, meggyengült részeinek megerősítésével, valamint két-két textilszalagot is rögzítettünk a táblákra. A másodlagosan felhelyezett borítón lévő, több információt tartalmazó címkét, valamint a gerincborításon lévő címkét javítás után visszahelyeztük. A kötésborítón elhelyezett egyéb címkéket, feliratokat borítékban helyeztük el mellékletként.

A restaurált kötet számára savmentes kartonból védőtok készült hosszútávú tárolásra.

Restaurálás közbeni/utáni állapotfotók

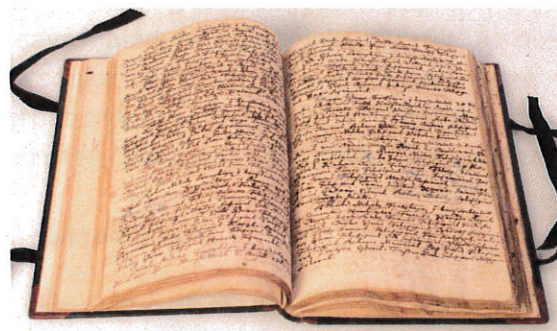
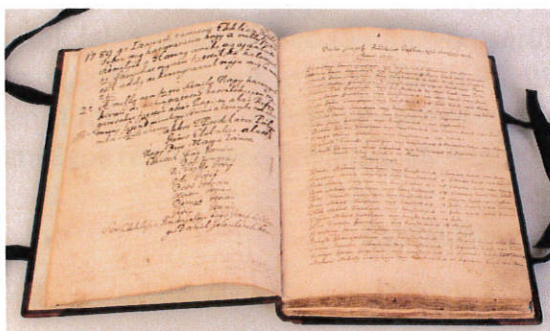


Anyagfelhasználás: japánpapír, fátjolpapír, juhbőr, metil-cellulóz vizes oldata, szürkelemez, kenderzsineg, búzakeményítő, csontenyv.

Budapest, 2022. június 20.

Tóbi Klára
főrestaurátor

FOTÓK a restaurált dokumentum elhelyezéséről (védőtokban, dobozban, polcon)

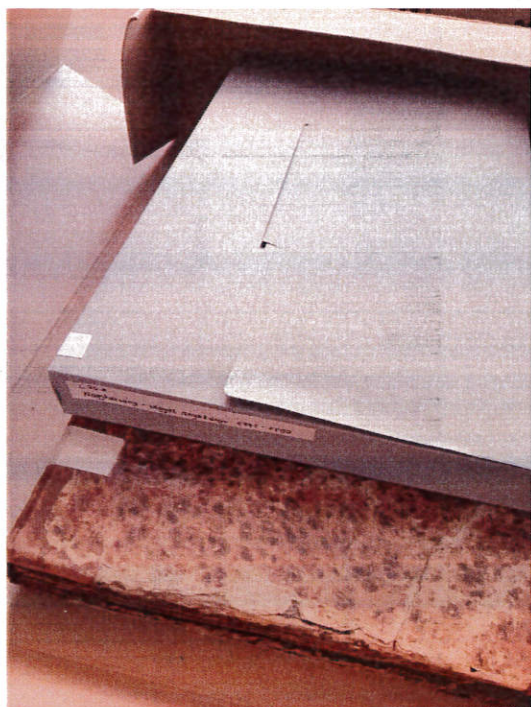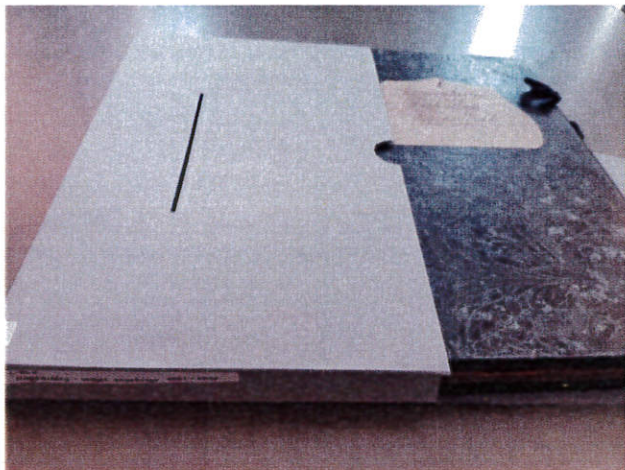

A fotókat készítette: Jakab Klára levéltáros

Pécs, 2022. augusztus 15.



Dr. Ács Marianna

Dr. Ács Marianna